

KVALITETSREGLER FOR CLASSIC

Største tilladte fejl fremgår af sorteringsreglerne. I et kontrolparti skal mindst 95% af gulvbrædderne modsvare nedenstående regler. Dimensioner og andre specifikationer som er påvirket af brættets fugtighedsniveau er baseret på en træfugtighed på 8%. Kvalitetskontrol mod disse regler er baseret på besigtigelse omgående efter åbning af emballagen. Hvor kravet iflg. reglerne angiver et bestemt antal, eller anden specificering, gælder dette på en længde af brættet på 2,00 m. Såfremt en fejl optræder med tilladt maximum skal andre fejl være forholdsvis små. På den anden side kan en fejl, som burde medføre nedklassificering accepteres, hvis brættet iøvrigt ligger betydeligt over minimumskravet. I praksis er det derfor helhedsindtrykket som er afgørende.

Friske knaster




Tilladt i ubegrænset omfang.

Perleknaver



Faste tillades.

Sorte og tørre knaster

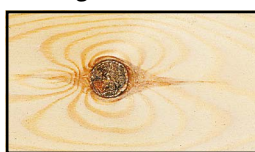

Fastsiddende tillades.

Barkringsknaster



Tilladt i begrænset omfang, max diameter ca. 30 mm

Knastudslag



Tilladt i begrænset omfang, max 1 stk. 50 mm² eller flere mindre.

Indgroet bark/overvoksning



Tillades i begrænset omfang, max 1 st. 2 x 30 mm.

Harpikslommer



Små kantstillede tillades, max 2 stk. op til 2 x 30 mm. Flade harpikslommer er ikke tilladt.

Topbrud/maserved




Er kun tilladt i de tilfælde hvor brættets form ikke påvirkes. Maserved nær kant er ikke tilladt.

Marv på retsiden



Tillades i begrænset omfang, max 400 mm længde.

Reaktionsved

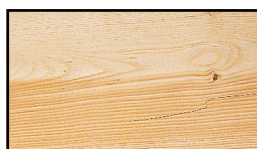

Er kun tilladt i den udstrækning at det ikke påvirker brættets form.

Kupning

Max 1% af brættets bredde.

Omkant

Max 0,3 mm.

Skævhed

Max 10% af brættets bredde.

Revner

Retsiden: I princip ikke tilladt. Mikro revner kan forekomme, udstrækning max ca. 10% af brættets længde. Bagsiden: Tilladt; men ikke gennemgående.

Høvleudslag

Tilladt i begrænset omfang. Bedømmes som knastudslag.

Rådknaster

Ikke tilladt.

Kantskævhed

Max 5 mm.

Vinkelfejl i ender

Max afvigelse 0,2 % af bredden.

Kutterslag

Fremtrædende kutterslag ikke tilladt.

Uhøvlende sider

Ikke tilladt på retsiden. På bagsiden tillades pletter som ikke påvirker monteringen.

Insektskader

Ikke tilladt.

Dimensionsfejl på bredden

Overmål ikke tilladt. Max afvigelse på undermål 0,5 mm.

Forklaringer til kvalitetsreglerne

Regel for måling af knaster.

\emptyset = Knastens bredde + længden / 2

Summen af tørknast, sortknast og barkringsknast må ikke overstige 18 stk. pr. 2,0 m af brættets længde.

Som producent med fokus på miljøet kan vores gulve indeholde forbedringer af overfladen.